



• BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH • LÜBSCHER STRASSE 109 • 23966 WISMAR •

SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 3

48336 Sassenberg

Wismar, 11.12.2014

Unsere Zeichen: Ha.

<b>Prüfbericht - Nr. 2930/14</b>	
<b>Auftraggeber::</b>	SAICOS COLOUR GmbH
<b>Auftragssache:</b>	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene nach DIN 51130:2014-02
<b>Auftragstag:</b>	10.12.2014
<b>Einlieferungstag:</b>	11.12.2014
<b>Prüftag:</b>	11.12.2014
<b>Bezeichnung des Erzeugnisses:</b>	<b>Holzboden-Muster 5: 9990Eco Ecoline MultiTop</b> <b>Versiegelung mit 9908Eco Härter 2K,</b> <b>3 malig appliziert, davon</b> <b>1. Schicht Universalgrundierung</b> <b>9913Eco</b>  Abmessungen L/B [cm]: 100 x 50
<b>Anzahl:</b>	1 Platte
<b>Hersteller / Herkunft:</b>	wie Auftraggeber
<b>Ursprungsnachweis:</b>	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

*Dieser Prüfbericht gilt für die Dauer von 5 Jahren, es sei denn, es ergeben sich Bedingungen, die zur Änderung der Oberflächenbeschaffenheit führen können.  
Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.*

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nicht für die mit \*) gekennzeichneten Prüfverfahren. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf ohne Genehmigung der BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt, an Dritte weitergeleitet oder veröffentlicht werden.

ANSCHRIFT: Lübsche Straße 109, 23966 Wismar TELEFON: +49 (0)3841 76 23 06 TELEFAX: +49 (0)3841 76 30 78 E-MAIL:  
info@bps-wismar.de INTERNET: www.bps-wismar.de AMTSGERICHT SCHWERIN: HRB 1958 STEUER-NR.: 080/106/00090  
USt-IdNr.: DE 137436034 GESCHÄFTSFÜHRUNG: Dipl.-Ing. Ellen Stoige

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach an DIN 51130:2014-02 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"**

**Beschreibung der Platte:**

Das braune Holzparkett hat eine ebene Oberfläche.

**Vorbereitung des Prüfbelages:**


Es wurde vom Auftraggeber ein fugenloser Prüfbelag von 100 x 50 cm durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.  
Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

**Mittlerer Neigungswinkel:**


Versuch-Nr.	korrigierter Akzeptanzwinkel DIN 51 130 Schiefe Ebene [ ° ]
1	7,0
2	6,7
3	6,3
4	8,1
5	8,0
6	7,7
Mittelwert	7,3
korrigierter mittlerer Neigungswinkel $\alpha_{ges}$ für u.a. Bewertungsgruppe	6 - 10

**Bewertungsgruppe:**

Der Bodenbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der  
- DIN 51130 der Klasse der Rutschhemmung **R 9** zuzuordnen.

  
Dipl.-Ing. (FH) Ch. Hartig  
Prüfingenieurin

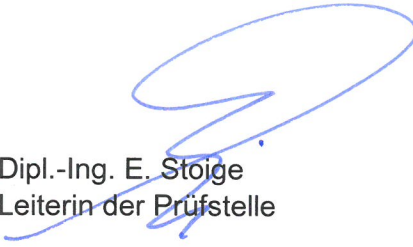

  
Dipl.-Ing. E. Stoige  
Leiterin der Prüfstelle